

B&C Polo Shirts

Guía de personalización textil



ESTILO POR ESTILO




SERIGRAFÍA

Tintas plastisol, al agua o de descarga

OBSERVACIONES

Excelente rendimiento de impresión en todos los colores utilizando tintas de serigrafía estándar en condiciones habituales de secado/curado.

Excelente rendimiento con tintas de descarga en colores oscuros utilizando tintas de descarga estándar en condiciones estándar de secado y curado.

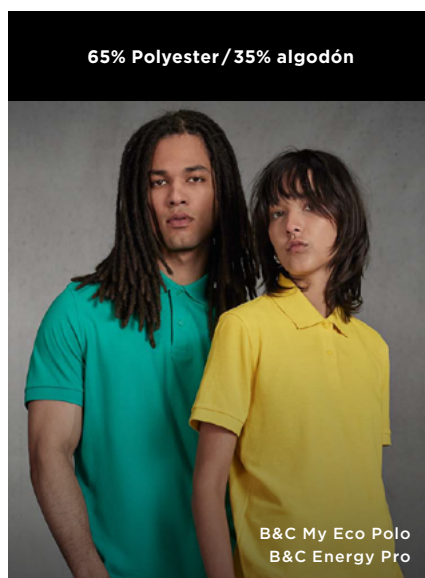

SERIGRAFÍA

Tintas de poliéster

OBSERVACIONES

Utilizar una base de tinta blanca para poliéster con un presecado rápido (100-120°C, 2-5 segundos) y, a continuación, utilizar tintas de color para poliéster. Curar a 140°C durante aproximadamente 1 minuto y 20 segundos con calor uniforme para evitar quemaduras o un curado insuficiente.



SERIGRAFÍA

Tintas de poliéster

OBSERVACIONES

Utilizar una base de tinta blanca para poliéster con un presecado rápido (100-120°C, 2-5 segundos) y, a continuación, utilizar tintas de color para poliéster. Curar a 140°C durante aproximadamente 1 minuto y 20 segundos con calor uniforme para evitar quemaduras o un curado insuficiente.

DTG - Pretratamiento líquido

OBSERVACIONES

El pretratamiento se aplica automáticamente durante el proceso de impresión. Imprimir en CMYK sobre prendas blancas y base blanca + CMYK sobre prendas oscuras. Curado tras la impresión: colores claros a 145 °C durante unos 6 minutos y medio; colores oscuros a 155°C durante unos 9 minutos. No lavar durante las primeras 24 horas.

DTG - En seco

OBSERVACIONES

Aplicar el pretratamiento de manera uniforme (excepto en colores blancos/claros), secar a 150°C durante 3 minutos y prensar con calor a 150°C durante 15 segundos para alisar la superficie. Imprimir mediante DTG con los ajustes de tinta adecuados y realizar un curado final a 160°C durante 3 minutos para garantizar una correcta fijación del diseño y una buena resistencia al lavado.

SUBLIMACIÓN

Solo blanco

OBSERVACIONES

Preprensar la prenda a 200°C durante 15 segundos; a continuación, colocar el transfer y cubrir con una hoja protectora. Prensar a 200°C durante 50 segundos utilizando una prensa manual y abrir lentamente para evitar el efecto fantasma o "ghosting".

Aviso legal: Las recomendaciones anteriores se basan en nuestras pruebas internas. No obstante, cada taller puede utilizar sus propios ajustes en función del tipo o la marca de tintas y máquinas disponibles. Las muestras y pruebas deben validarse antes de la producción en serie.



Solo B&C Inspire, B&C Eco Polo and B&C Active polo

B&C Polo Shirts

Guía de personalización textil



ESTILO POR ESTILO



TRANSFER

DTF - Transferencia térmica

OBSERVACIONES


Aplicar el transfer con prensa térmica a 150°C durante 15 segundos, dejar enfriar y retirar en frío. Volver a prensar con papel de silicona o una lámina de fieltro para mejorar la fijación; evitar aplicar presión sobre botones y tapetas.

BORDADO

Excelente

OBSERVACIONES

Excelentes resultados en todos los tejidos de polo. Usar agujas finas en tejidos más ligeros (de aproximadamente 180g/m²) para garantizar una definición precisa de la puntada y mantener la forma del tejido.

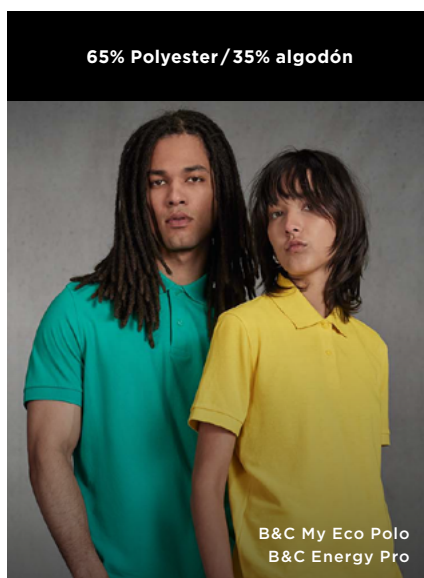

TRANSFER

DTF - Transferencia térmica

OBSERVACIONES

Precalentar durante 3-5 segundos y aplicar el transfer a 150°C durante 15 segundos con una hoja protectora (1,5-2 bares). Retirar mientras esté caliente o tibio y volver a prensar durante 3-5 segundos para mejorar el acabado en detalles pequeños. Evitar aplicar presión sobre botones y tapetas.

BORDADO

Excelente

OBSERVACIONES

Excelentes resultados en todos los tejidos de polo. Usar agujas finas en tejidos más ligeros (de aproximadamente 180g/m²) para garantizar una definición precisa de la puntada y mantener la forma del tejido.

Limitado:

Serigrafía con tintas al agua o plastisol

No se recomienda con tintas estándar debido al riesgo de migración del tinte del poliéster a temperaturas de curado superiores a 160°C. Si se requiere serigrafía, usar tintas de curado a baja temperatura.

No apto:

Serigrafía con tintas de descarga, DTG (con pretratamiento líquido o en seco), sublimación.



TRANSFER

DTF - Transferencia térmica

OBSERVACIONES

Precalentar durante 3-5 segundos y aplicar el transfer a 135°C durante 15 segundos con una hoja protectora (1,5-2 bares). Retirar en caliente o templado y volver a prensar durante 3-5 segundos para mejorar el acabado en detalles pequeños. Evitar aplicar presión sobre botones y tapetas.

BORDADO

Excelente

OBSERVACIONES

Excelentes resultados en todos los tejidos de polo. Usar agujas finas en tejidos más ligeros (de aproximadamente 180g/m²) para garantizar una definición precisa de la puntada y mantener la forma del tejido.

Limitado:

Serigrafía con tintas al agua o plastisol

No se recomienda con tintas estándar debido al riesgo de migración del tinte del poliéster a temperaturas de curado superiores a 160°C. Si se requiere serigrafía, usar tintas de curado a baja temperatura.

No apto:

Serigrafía con tintas de descarga, DTG (con pretratamiento líquido o en seco).

