


B&C Poloshirts

Praktische personalisatiegids



PER STIJL

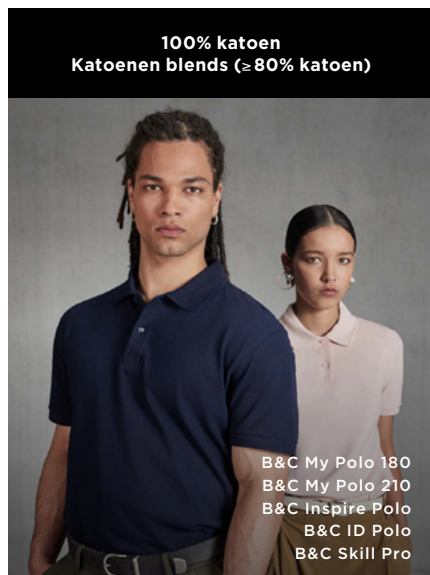


ZEEFDRUK

Plastisol, inktsoorten op waterbasis of discharge-inkt

TIP

Uitstekend bedrukbaar op alle kleuren met behulp van standaard zeefdrukinktsoorten en droog-/uithardingsmethoden.

Uitstekend ontlaadvermogen op donkere kleuren met behulp van standaard discharge-inktsoorten en droog-/uithardingsmethoden

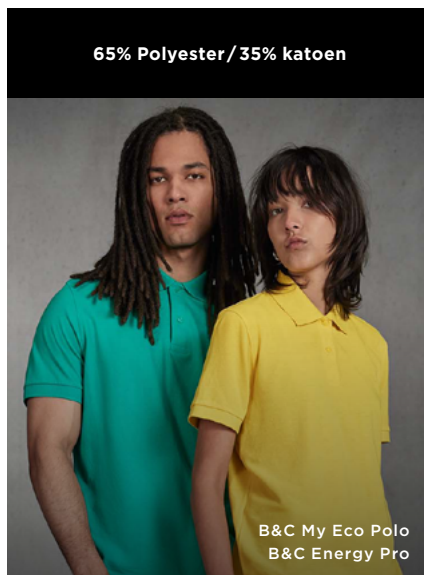

ZEEFDRUK

Polyesterinkt

TIP

Gebruik een basis van witte polyesterinkt met snelle uitharding (100-120°C, 2-5sec.), daarna gekleurde polyesterinkt. Laatste keer uitharden op 140°C gedurende -1min.20sec. met gelijkmatige verdeling van de hitte om verbranding of slechte uitharding te voorkomen.



ZEEFDRUK

Polyesterinkt

TIP

Gebruik een basis van witte polyesterinkt met snelle uitharding (100-120°C, 2-5sec.), daarna gekleurde polyesterinkt. Laatste keer uitharden op 140°C gedurende -1min.20sec. met gelijkmatige verdeling van de hitte om verbranding of slechte uitharding te voorkomen.

DTG - Nat proces

TIP

De drukmachine brengt automatisch een voorbehandeling aan. Drukken van CMYK op witte kledingstukken en witte basis + CMYK op donkere kledingstukken. Uitharden na drukken: lichte kleuren op 145°C gedurende -6,5min., donkere kleuren op 155°C gedurende -9min. Niet wassen binnen 24 uur.

DTG - Droog proces

TIP

Voorbehandeling gelijkmatig aanbrengen (behalve witte/lichte kleuren), drogen bij 150°C gedurende 3min., daarna hittepers op 150°C gedurende 15sec. om het oppervlak glad te strijken. Drukken met DTG met de juiste inktinstellingen, en laatste keer uitharden op 160°C gedurende 3min. voor een goede fixatie en duurzaamheid bij het wassen.

SUBLIMATIE

Enkel wit

TIP

Kledingstuk voorpersen op 200°C gedurende 15sec., daarna transfer plaatsen en afdekken met beschermingslaag. Persen op 200°C gedurende 50sec. met een manuele pers met langzame opening om 'ghosting' te voorkomen.

Disclaimer: Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Maak altijd stalen en proefdrukken voor je overgaat tot massaproductie.




Enkel B&C Inspire, B&C Eco Polo and B&C Active polo

B&C Poloshirts

Praktische personalisatiegids



PER STIJL

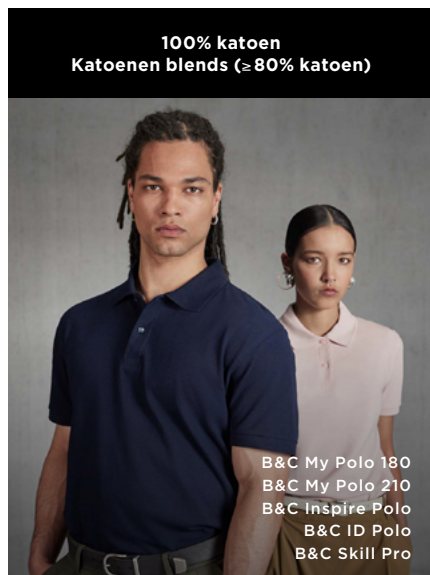

TRANSFER

DTF - Hittetransfer

TIP


Transfer aanbrengen met hittepers op 150°C gedurende 15sec., laten afkoelen en verwijderen van de drager wanneer afgekoeld. Opnieuw persen met siliconenpapier of fleecevel voor betere fixatie. Niet persen op knopen en zakken.

BORDUREN

Werkt perfect voor

TIP

Uitstekende resultaten op alle polostoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 180GSM) om stiksels te definiëren en stabiel te houden.

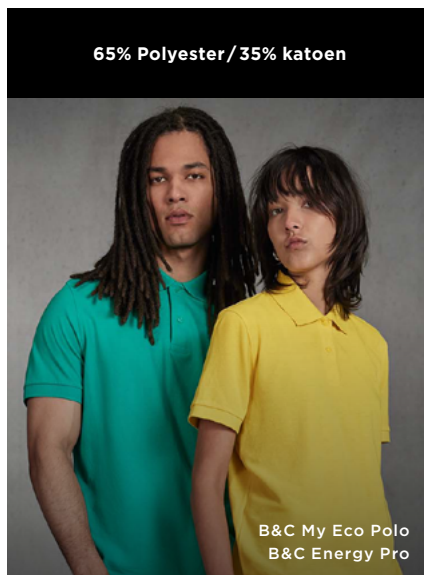

TRANSFER

DTF - Hittetransfer

TIP

3-5sec. voorverwarmen, dan pertransfer op 150°C gedurende 15sec. met afdeklad (1,5-2bar). Verwijderen van de drager wanneer hij nog heet of warm is en opnieuw persen gedurende 3-5sec. voor kleine details. Niet persen op knopen en zakken.

BORDUREN

Werkt perfect voor

TIP

Uitstekende resultaten op alle polostoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 180GSM) om stiksels te definiëren en stabiel te houden.



TRANSFER

DTF - Hittetransfer

TIP

3-5sec. voorverwarmen, dan pertransfer op 135°C gedurende 15sec. met afdeklad (1,5-2bar). Verwijderen van de drager wanneer hij nog heet of warm is en opnieuw persen gedurende 3-5sec. voor kleine details. Niet persen op knopen en zakken.

BORDUREN

Werkt perfect voor

TIP

Uitstekende resultaten op alle polostoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 180GSM) om stiksels te definiëren en stabiel te houden.

Beperkt voor:

Zeefdruk met inktsoorten op waterbasis of plastisol

Niet aanbevolen in combinatie met standaard-inkt door het risico op uitlopen van de polyester-verf bij uithardingstemperaturen van meer dan 160°C. Gebruik in geval van zeefdruk inktsoorten die op een lage temperatuur uitharden.

Beperkt voor:

Zeefdruk met inktsoorten op waterbasis of plastisol

Niet aanbevolen in combinatie met standaard-inkt door het risico op uitlopen van de polyester-verf bij uithardingstemperaturen van meer dan 160°C. Gebruik in geval van zeefdruk inktsoorten die op een lage temperatuur uitharden.

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met polyesterinkt, sublimatie

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met discharge-inkt, DTG (nat en droog), sublimatie

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met discharge-inkt, DTG (nat en droog)

